

M-III-2⁽²⁾

日滿

共

同

現

地

調

查

關

係

資料

X 1.2.3.4
5.7.8.

1 ~ 9 82° 在申

M

石炭

厚

为源

滿州

鉄鉱

石炭

青

x no. 3 No 4

28

康德五年一月

康德四年度
鑛產調查經過概要

滿洲鑛業開發株式會社




5-




1. 鑛產資源調査


番號	調査地名稱	鑛種名	概況
1	熱河省興隆縣北馬 圈子炭田	石炭	炭田ハ北馬圈子，火神廟兩地域ニ分ル，炭層數枚存シ 埋藏炭量 前者約3000万噸 後者6500万噸 何レモ炭質良好ニシテ製鐵用炭ニ適ス
2	安東省安東縣銅鑛 嶺，湯池子 通化省臨江縣三道溝	石炭，鐵鑛 及石棉	三道溝石炭ハ炭量小ナレドモ地方約稼行ニ堪ヘ，銅鑛 嶺ハ露頭部ニ褐鐵鑛存スルモ下底ニ於テ硫化鑛ニ變移 スル見込
3	本溪湖牛心台炭田， 一部	石炭	A) 前廠子及響子峪附近，二疊石炭紀炭層數層アリ， 炭質良好，豫想埋藏炭量150乃至200万噸 B) 牛心台附近，石炭層11枚 豫想埋藏炭量2000万 噸
4	興京縣寶馬集	硫化鐵鑛	A) 寶馬集附近硫化鐵鑛床，鑛脈10條，鑛巾50 ^米 延長30 ^米 ノモノ最大，鑛量少シ B) 寶馬集附近水 鉛鑛床 石英脈6條 鑛量約2400噸 C) 柞子哈

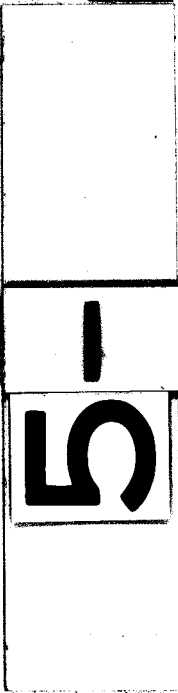


			達銀鉛鑛床 主脈3條 最大ナルモノ脈巾1未延長約 40米, ニツケル, 西バカトヲ含ミ, 探鑛ノ價値アリ
5	呼瑪 黑河省鷗浦縣下 漠河	石 油	油徴ヲ認メズ
6	吉林省舒蘭炭田	石 炭	永吉, 舒蘭及五常ノ三縣ニ跨リ 北東ヨリ南西ニ80 軒餘ニ亘ル地域 炭層7枚 不粘結炭 炭量約18,5 00万噸
7	奉天省西安炭田	石 炭	西安炭坑ヲ含ミ ソノ西域ニアル南北50軒 東西26 軒ノ地域 西安炭坑附近ヲ除キテハ侏羅紀層諸々ニ分 散シ且ツ炭層ノ露出良好ナラザレドモ尙精査ノ餘地多 シ
8	間島省延吉, 和龍 炭田ノ一部	石 炭	老頭溝炭礦及三道溝炭礦ヲ含ミ 其ノ東域ニアル南北 50軒, 東西35軒ノ地域 侏羅紀夾炭層, 分布廣汎 ナルニ比シ炭層ノ發達ハ局部的ニ良好ノ外 概シテ不 良ナルモノノ如キモ尙精査ノ餘地多シ

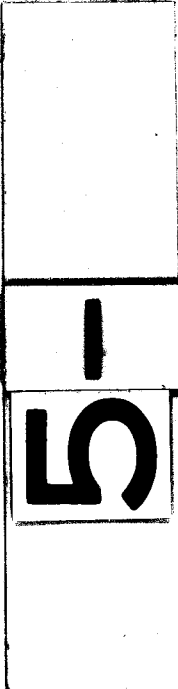

9	本溪 鳳城 縣下安奉線沿線	鐵鑄及硫化 鐵鑄	財神廟鐵山（鑄量10万噸）黃柏峪鉛山及吳家北溝鉛山等アレドモ 何レモ鑄床大ナラズ
10	通化省 安東省 輯安 寬甸 縣下楊線 江沿岸	鐵鑄，鉛鑄 及石綿	當地域ハ主トシテ片麻岩及花崗岩ヨリ成リ 金鑄地帯トシテ外現在期待スベキ大ナル金屬鑄床ナシ，石綿ハ輯安縣内ノ一二ヲ除キテハ何レモ規模小ナリ
11	青城子安奉沿線岫巖	鉛鑄及石綿	岫巖縣内ニ賀家堡子，馬家堡子等 鳳城縣内ニ青城子蓋家溝（何レモ鉛鑄）アレドモ 復舊容易ナル青城子ヲ除キテハ規模特ニ大ナルモノナシ
12	東邊道未踏査地域 （臨江西万）		調査地域ハ七道溝，大栗子溝及老嶺各鑄山ニヨリ圍マル地域ニシテ現在鐵鑄轉石ノ外大ナル鑄床發見セラレズ
13	鞍山大石橋海城附近	鐵鑄，硫化 鐵鑄及石綿	當地域ハ主トシテ變成岩地帯ニシテ所謂鞍山式貧鐵鑄床ヲ胚胎スル地域ニシテ，昭和製鋼所關係鑄區ノ外ハ鑄床大ナラザルモ品位ヤヤ良好ナルト 運搬ノ便利ナルヲ以テ考慮ノ要アリ

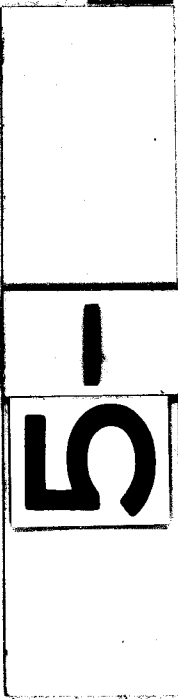


14	間島省汪清縣羅子溝 附近	廣範圍=亙り白堊紀油母頁岩層アリ，豫想埋藏量約2億 噸(5%以上10%程度ノモノ)
----	-----------------	--

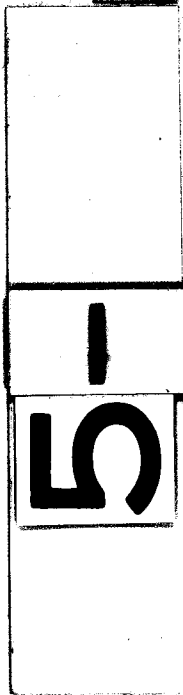

2 一般調査

番號	調査地名稱	鑛種名	概況
1	安東省鳳城縣上山峪 奉天省復縣官家屯 吉林省永吉縣二道溝	鉛鑛 鐵鑛及石棉 石炭	何レモ鑛床規模貧弱ナリ
2	錦州省興城縣松樹卯 鑛山及其附近鑛床		松樹卯鑛山ハ石灰岩中ノ交代鑛床ニシテ鑛石ハ含銀方鉛鑛(鉛14%銀, 02%)閃亞鉛鑛(亞鉛10%)及黃鐵鑛等鑛脈10條ヲ予想埋藏鑛量概略15万噸、附近ノモノハ特ニ大ナラズ
3	瀋江省小嶺地方	鐵鑛鉛鑛及亞鉛鑛	鐵鑛々床鑛石品位30%予想埋藏量概要70万噸鉛及亞鉛鑛床ハ現在論ズルニ足ラザル程度ナルモ後端帶質地帯ナレバ將來注意ヲ要スルモノナリ
4	吉林省雙陽縣浪々苗	石炭	規模貧弱ナリ
5	興安北省海拉爾地方	石油	油徴ヲ認メズ
6	奉天省伊通梨樹縣半拉山門地方	石炭及油母頁岩	半拉山門部附近ニ露坑跡アルノ外石炭層ヲ發見セズ油母頁岩ハ範圍狹小ナル如キモ試鑛實施ノ余地アリ

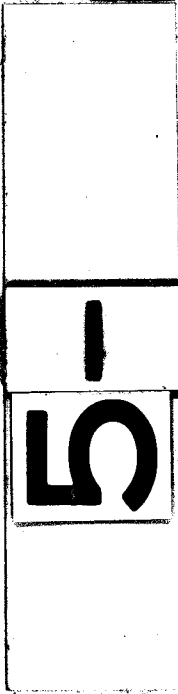

7	奉天省本溪縣小市附近	アルミニウム鑛	尙柘城ノ尋土頁岩ハ所謂A層ニ屬シ整然タル層狀ヲナシ可採鑛量ト鑛125万噸、 此鑛 70万噸ト195万噸ナリ
8	奉天省開原縣象牙山鑛山鑛床	鐵 鑛	白雲質石灰岩中ノ數多ノレンズ狀交代鑛床ニシテ鑛石ハ良質ノ赤鐵鑛ナリ目下大規模採鑛ニ當中
9	通化省通化臨江縣下	鐵鑛及石炭	周知ノ十道溝、大梁子溝(鐵鑛)及鐵廠子、五道江(石炭)外老嶺、八道江ニ巨ル大規模ノ鐵鑛存スレドモ尙シテ貧鑛ナリ
10	奉天省本溪縣二伙郎 遼陽縣河欄溝 錦嶺縣想兒山	鐵 鑛 硫化鐵鑛及 ニッケル鑛 黒 鉛	何レモ規模貧弱ナリ
11	奉天省 瀋陽縣北陵地方	耐火粘土	黄土層ニ蔽ハレ耐火粘土ノ狀況ハ確知スル能ハズ尙精査ノ必要アリ
12	熱河省青龍縣内	重石鑛	安子嶺ヲ中心トスル地域ハ埋藏量17,000噸ノ見込ナリ

